

JURNAL REKAYASA SIPIL DAN DESAIN

[HOME](#) [ABOUT](#) [LOGIN](#) [REGISTER](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#)
[ARCHIVES](#)

Home > [Jurnal Rekayasa Sipil dan Desain](#)

JURNAL REKAYASA SIPIL DAN DESAIN

JRSDD (Jurnal Rekayasa Sipil Dan Desain) P-ISSN: 2303-0011 (Print); E-ISSN: 2715-0690 (Online) - is a journal managed by the Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Lampung and published by the University of Lampung. JRSDD is published periodically (4 times a year) in March, June, September and December.

JRSDD is free (open access) for all readers. The articles in JRSDD cover developments and research in the field of Civil Engineering (theoretical studies, experiments, and their application). For more details on Focus and Scope.

JRSDD also carries a section on Comments and Critics, which provides a forum to express various points of view, comments, clarifications, and corrections to misunderstandings about topics in published papers. Journal readers are sincerely invited to contribute their ideas to this forum. Contributions to the Comments and Critics section should be relatively brief, usually 8 to twelve pages of manuscripts, one column, written in Indonesian and English, and will be published as soon as possible.

Publisher

Department of Civil Engineering

Engineering Faculty

University of Lampung

Website: <http://journal.eng.unila.ac.id/index.php/jrsdd>

Email: jurnal.rekayasa.sdd@gmail.com

Copyright (c) JRSDD (Jurnal Rekayasa Sipil dan Desain)
P-ISSN: 2303-0011 (Print); E-ISSN: 2715-0690 (Online)

OPEN JOURNAL SYSTEMS

[Journal Help](#)

USER

Username
Password

Remember me

NOTIFICATIONS

[View](#)
[Subscribe](#)

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope
All

Browse

[By Issue](#)
[By Author](#)
[By Title](#)
[Other Journals](#)

FONT SIZE

INFORMATION

[For Readers](#)
[For Authors](#)
[For Librarians](#)

JOURNAL REKAYASA SIPIL DAN DESAIN (JRSDD)

[HOME](#) [ABOUT](#) [LOGIN](#) [REGISTER](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#)
[ARCHIVES](#)

Home > [About the Journal](#)

ABOUT THE JOURNAL

PEOPLE

- [Contact](#)
- [Editorial Team](#)

POLICIES

- [Section Policies](#)
- [Open Access Policy](#)

SUBMISSIONS

- [Online Submissions](#)
- [Privacy Statement](#)

OTHER

- [Site Map](#)
- [About this Publishing System](#)

Publisher

Department of Civil Engineering

Engineering Faculty

University of Lampung

Website: <http://journal.eng.unila.ac.id/index.php/jrsdd>

Email: jurnal.rekayasa.sdd@gmail.com

Copyright (c) JRSDD (Jurnal Rekayasa Sipil dan Desain)
P-ISSN: 2303-0011 (Print); E-ISSN: 2715-0690 (Online)

OPEN JOURNAL SYSTEMS

[Journal Help](#)

USER

Username

Password

Remember me

NOTIFICATIONS

[View](#)

[Subscribe](#)

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

All

Browse

[By Issue](#)

[By Author](#)

[By Title](#)

[Other Journals](#)

FONT SIZE

INFORMATION

[For Readers](#)

[For Authors](#)

[For Librarians](#)

JOURNAL REKAYASA SIPIL DAN DESAIN (JRSDD)

[HOME](#) [ABOUT](#) [LOGIN](#) [REGISTER](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#)
[ARCHIVES](#)

Home > Archives > Vol 9, No 2 (2021)

VOL 9, NO 2 (2021)

EDISI JUNI 2021

TABLE OF CONTENTS

MAKALAH ILMIAH EDISI JUNI 2021

Analisis Tingkat Kerusakan Jalan dengan Menggunakan Metode Pavement Condition Index (PCI) (Studi Kasus : Jalan P. Tirtayasa Bandar Lampung) Muhammad Zaid, Rahayu Sulistyorini, Siti Anugrah Mulya Putri Ofrial	PDF Hal. 201 - 212
Analisis Pengaruh Kemiringan dan Bentuk Dasar Fishway Terhadap Rasio Perpindahan Sidat (<i>Anguilla bicolor</i>, sp) Maulana Yusuf, Endro Prasetyo Wahono, Dyah Indriana Kusumastuti, Subuh Tugiono	PDF Hal. 213 - 219
Penggunaan Pasir Seragam pada Perbaikan Subgrade Ditinjau Terhadap Tebal Perkerasan Jalan (Swelling Potential dan Non Swelling Potential) Ayu Ning Trias Pratiwi, Iswan Iswan, Ahmad Zakaria	PDF Hal. 220 - 230
The influence of el nino and la nina on rainfall data of east lampung regency, lampung province Rama Dian Gani, Ahmad Zakaria, Dyah Indriana Kusumastuti	PDF Hal. 131 - 240
Analisis Investasi Pembangunan Proyek Spam (Sistem Penyediaan Air Minum) Kota Bandar Lampung Andri Abyan Nabila, Ika Kustiani, Amril Ma'ruf Siregar	PDF Hal. 240 - 250
Perubahan Nilai Daya Dukung Tanah Lempung Lunak Akibat Stabilisasi Tanah menggunakan Metode Deep Soil Mixing Pola Panels dengan Kapur 8% Salsabila Atalia Sadil, Iswan Iswan, Aminudin Syah	PDF Hal. 251 - 264
Analisis Pengaruh Penggunaan Serat Polypropylene Terhadap Self Compacting Concrete (SCC) dengan Bahan Dasar Agregat Kasar Gradasi Senjang (Gap-Grading) Adipati Syahidullah Ulini'am, Vera Agustriana Noorhidana, Laksmi Irianti, Mohd Isneini	PDF Hal. 265 - 276
Perbandingan antara Campuran Pasir Baik dengan Pasir Buruk pada Perbaikan Tanah Dasar Jalan Terhadap Daya Dukung Setelah Dilakukan dan Tidak Dilakukannya Swelling Potential Ditinjau Terhadap Tebal Perkerasan Jalan Taufiq Qurrahman, Iswan Iswan, Rahayu Sulistyorini	PDF Hal. 277 - 288
Hubungan Sifat Sifat Fisik Tanah Yang Dicampur Dengan Kapur Terhadap Stabilitas Tanah Lempung Pada Tanggul S. Tantri Handayani Idrus, I Iswan, Aminudin Syah	PDF Hal. 289 - 302
Pengaruh Penambahan Semen pada Tanah Lempung terhadap Parameter Konsolidasi dan Kecepatan Penurunan Fara Dwitya, Andius Dasa Putra, I Iswan	PDF Hal. 303 - 312
Perubahan Perilaku Tanah Lempung Lunak Akibat Stabilisasi dengan Bahan Aditif Kapur menggunakan Metode Deep Soil Mixing Pola Triangular Beno Balakosa Pangestu, Iswan Iswan, Andius Dasa Putra	PDF Hal. 327 - 340
Modifikasi Struktur Rumah Sakit Umum Hermina Lampung dengan Metode Sistem Rangka B्रेसing Eksentris (SRBE) untuk Bangunan Tahan Gempa Lukman Sarifuddin, Mohd Isneini, Surya Sebayang	PDF Hal. 341 - 352

[OPEN JOURNAL SYSTEMS](#)

[Journal Help](#)

USER

Username

Password

Remember me

NOTIFICATIONS

[View](#)

[Subscribe](#)

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

All

Browse

[By Issue](#)

[By Author](#)

[By Title](#)

[Other Journals](#)

FONT SIZE

INFORMATION

[For Readers](#)

[For Authors](#)

[For Librarians](#)

JOURNAL REKAYASA SIPIL DAN DESAIN (JRSDD)

[HOME](#) [ABOUT](#) [LOGIN](#) [REGISTER](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#)
[ARCHIVES](#)

[Home](#) > [About the Journal](#) > [Journal Contact](#)

JOURNAL CONTACT

MAILING ADDRESS

jurnal.rekayasa.sdd@gmail.com

PRINCIPAL CONTACT

Ahmad Zakaria, Ph.D.
admin
Universitas Lampung
Email: ahmad.zakaria@eng.unila.ac.id

SUPPORT CONTACT

Ahmad Zakaria, Ph.D.
Email: ahmad.zakaria@eng.unila.ac.id

Publisher

Department of Civil Engineering

Engineering Faculty

University of Lampung

Website: <http://journal.eng.unila.ac.id/index.php/jrsdd>

Email: jurnal.rekayasa.sdd@gmail.com

Copyright (c) JRSDD (Jurnal Rekayasa Sipil dan Desain)
P-ISSN: 2303-0011 (Print); E-ISSN: 2715-0690 (Online)

OPEN JOURNAL SYSTEMS

[Journal Help](#)

USER

Username

Password

Remember me

NOTIFICATIONS

[View](#)
[Subscribe](#)

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope
All

Browse

[By Issue](#)
[By Author](#)
[By Title](#)
[Other Journals](#)

FONT SIZE

INFORMATION

[For Readers](#)
[For Authors](#)
[For Librarians](#)

JOURNAL REKAYASA SIPIL DAN DESAIN (JRSDD)

[HOME](#) [ABOUT](#) [LOGIN](#) [REGISTER](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#)
[ARCHIVES](#)

[Home](#) > [About the Journal](#) > [Editorial Team](#)

EDITORIAL TEAM

EDITORS

[ahmad zakaria](#)
Mr. Suyanto Suyanto, Indonesia
[Mr. hadi Ali](#), Indonesia

Publisher

Department of Civil Engineering

Engineering Faculty

University of Lampung

Website: <http://journal.eng.unila.ac.id/index.php/jrsdd>

Email: jurnal.rekayasa.sdd@gmail.com

Copyright (c) JRSDD (Jurnal Rekayasa Sipil dan Desain)
P-ISSN: 2303-0011 (Print); E-ISSN: 2715-0690 (Online)

OPEN JOURNAL SYSTEMS

[Journal Help](#)

USER

Username
Password

Remember me

NOTIFICATIONS

[View](#)
[Subscribe](#)

JOURNAL CONTENT

Search
Search Scope
All

Browse

[By Issue](#)
[By Author](#)
[By Title](#)
[Other Journals](#)

FONT SIZE

INFORMATION

[For Readers](#)
[For Authors](#)
[For Librarians](#)

Pengaruh Penambahan Semen pada Tanah Lempung terhadap Parameter Konsolidasi dan Kecepatan Penurunan

Fara Dwitya¹⁾
Andius Dasa Putra²⁾
Iswan²⁾

Abstract

Soil is a subgrade for basic building construction. While receiving the load, soil will settle, which take long time to complete for soft clays because of its low permeability. The problem that is caused by settlement as seen in Palembang, Umbul Ligoh, South Lampung has low bearing capacity, this leads to cracks in the house walls, bumpy roads, and the settlement of the road constructions. One of the soil stabilization effort is adding cement as an additive material because it has very fine particles so that it can fill the soil pores and bond to the contact area between the soil grains and has a function as a strong binder. This work aimed to study the parameters of the compression index (C_c), coefficient of consolidation (C_v), consolidation settlement (S_c) and time of consolidation (t) due to soft clay mixing with cement as a soil stabilization material with percentage of 4%, 8% and 12%. Due to cement addition into soft clay, compaction with the standard proctor experienced a decrease the optimum moisture content (OMC) and an increase in the weight of maximum dry volume. In addition, in the consolidation test, the compression index (C_c) and consolidation settlement (S_c) decreased 7,95% and 5,44%, moreover the coefficient consolidation (C_v) increase 2,74% and the time of consolidation (t) were faster. The most change on consolidation parameter was recorded by the sample mixed with 12% of cement.

Keywords: Soft clay, Soil stabilization, Cement, Consolidation.

Abstrak

Tanah merupakan pendukung kekuatan konstruksi dasar bangunan. Saat menerima beban, tanah dapat mengalami penurunan yang pada tanah lempung penurunan dapat berlangsung dalam waktu lama untuk terkonsolidasi sempurna akibat dari permeabilitas rendah. Permasalahan tanah di daerah Palembang, Umbul Ligoh, Lampung Selatan memiliki daya dukung rendah, yang terlihat menyebabkan retak-retak pada dinding rumah, jalan bergelombang serta penurunan badan jalan. Salah satu usaha perbaikan tanah yaitu stabilisasi tanah menggunakan bahan aditif semen, dikarenakan semen memiliki partikel yang sangat halus sehingga dapat mengisi pori-pori tanah, menempel pada bidang kontak antara butir-butir tanah dan berfungsi sebagai bahan pengikat yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui parameter indeks pemampatan (C_c), koefisien konsolidasi (C_v), penurunan konsolidasi (S_c) dan waktu penurunan (t) pada tanah yang distabilisasi menggunakan semen dengan variasi penambahan sebanyak 4%, 8% dan 12%. Seiring bertambahnya semen, pemadatan dengan *standard proctor* mengalami penurunan nilai kadar air optimum (KAO) dan kenaikan berat volume kering maksimum. Selain itu, pada pengujian konsolidasi didapatkan nilai indeks pemampatan (C_c) mengalami penurunan sebesar rata-rata 7,95%, penurunan konsolidasi (S_c) menurun rata-rata sebesar 5,44% serta koefisien konsolidasi (C_v) nilainya naik sebesar rata-rata 2,74% dan waktu penurunan (t) akan semakin cepat. Perubahan parameter terbesar dicapai pada campuran 12%.

Kata Kunci: Tanah Lempung, Stabilisasi Tanah, Semen, Konsolidasi

¹⁾ Mahasiswa pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung. Surel: dwityafara28@gmail.com

²⁾ Dosen pengajar pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung. Jalan. Prof. Sumantri Brojonegoro 1. Gedung Meneng Bandar Lampung. 35145.

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan pendukung kekuatan konstruksi dasar bangunan. Pada saat tanah menerima beban akan mengalami penurunan, untuk tanah lempung penurunan dapat berlangsung dalam waktu yang lama. Perbedaan penurunan muka tanah dapat menyebabkan struktur konstruksi di atasnya menjadi tidak stabil, rusak atau mengalami kegagalan. Permasalahan yang diakibatkan penurunan tanah seperti terlihat di daerah Palembang, pada saat musim hujan tanah bersifat lembek dan daya dukung menjadi rendah, sehingga menyebabkan retak-retak pada dinding rumah, jalan bergelombang serta penurunan badan jalan.

Tanah lempung yang dibebani akan mengalami penurunan atau konsolidasi yang merupakan suatu proses pemampatan tanah dan berkurangnya volume pori dalam tanah. Tanah lempung mempunyai butiran yang halus dan menyerap air yang tinggi sehingga akan sulit mengalirkan air dengan cepat. Penggunaan semen sebagai bahan stabilisasi tanah karena memiliki partikel halus sehingga dapat mengisi pori-pori tanah dan berfungsi sebagai bahan pengikat yang kuat maka dapat mengurangi penyerapan air serta semen relatif mudah diperoleh.

Penelitian ini dilakukan uji konsolidasi di laboratorium, pengujian tanah dan campuran tanah dengan semen memakai persentase tertentu berdasarkan kadar air optimum. Analisa penurunan tanah untuk mendapatkan indeks pemampatan (C_c) dan koefisien konsolidasi (C_v). Hasil pengujian dapat digunakan untuk memperkirakan penurunan konsolidasi tanah (S_c) yang mungkin akan terjadi dan waktu penurunan (t) dalam periode waktu tertentu pada beberapa variasi penambahan semen.

Tanah adalah kumpulan dari berbagai mineral, bahan organik, serta endapan-endapan yang relatif lepas (*loose*), terletak di atas bantuan dasar (*bedrock*). Ikatan diantara butiran yang relatif rendah dapat disebabkan oleh zat organik maupun oksida yang telah mengendap di antara partikel. Ruang-ruang antar partikel-partikel dapat berisi air, udara atau dapat berisi keduanya (Hardiyatmo, 2002).

Definisi tanah lempung menurut Das (1985), merupakan tanah yang terdiri dari partikel-partikel tertentu yang menghasilkan sifat plastis apabila dalam kondisi basah. Partikel-partikel mineral dari lempung merupakan sumber utama dari kohesi di dalam tanah yang kohesif (Bowles, 1991). Pada kadar air lebih tinggi lempung bersifat lengket (kohesif) dan sangat lunak (Das, 1995). Menurut Chen (1975) mineral lempung terdiri dari 3 komponen utama yaitu *montmorillonite*, *illite* dan *kaolinite*.

Semen adalah suatu jenis bahan yang memiliki sifat adhesif dan kohesif yang memungkinkan melekatnya fregmen-fregmen mineral menjadi satu masa yang padat. Silikat dan aluminat yang terkandung dalam semen portland jika bereaksi dengan air akan menjadi perekat yang memadat lalu membentuk massa yang keras. Reaksi membentuk media perekat ini disebut dengan hidrasi (Neville, 1977: 10). Semen yang umum dipakai adalah semen *portland* tipe I.

Stabilisasi tanah adalah perubahan tanah untuk meningkatkan sifat fisiknya (Habiba A., 2017). Semen *Portland* memberikan stabilisasi tanah lempung yang sangat efektif, biasanya dengan keuntungan tambahan berupa penguatan yang lebih tinggi. Beberapa hasil penelitian memperlihatkan bahwa tanah-tanah berbutir (*granular*) dan lempung berplastis rendah lebih cocok untuk distabilisasi dengan semen (Currin et al., 1976; Prusinki, 1999).

Ketika semen dicampur dengan tanah, reaksi utama yang terjadi adalah reaksi semen dengan air dalam tanah yang mengarah pada pembentukan material yang bersifat semen (*cementitious material*). Selain itu, dalam prosesnya reaksi pozzolan terjadi dengan berlalunya waktu yang mana silika (SiO_2) dan alumina (Al_2O_3) yang terkandung dalam tanah lempung akan bereaksi dengan adanya semen, yang mana diuraikan sebagai berikut:



Konsolidasi adalah proses berkurangnya volume atau berkurangnya rongga pori dari tanah jenuh berpemeabilitas rendah akibat pembebanan, dimana prosesnya dipengaruhi oleh kecepatan terperasnya air pori keluar dari rongga tanah. Konsolidasi umumnya berlangsung dalam satu arah saja yaitu arah vertikal. Hardiyatmo (2003) menjelaskan penelitian Leonard (1962) menunjukkan bahwa hasil terbaik diperoleh jika penambahan beban adalah dua kali beban sebelumnya.

Indeks pemampatan berhubungan dengan berapa besarnya konsolidasi atau penurunan yang akan terjadi. Indeks pemampatan (C_c) adalah kemiringan dari bagian lurus grafik e - $\log p'$, untuk dua titik yang terletak pada bagian lurus grafik.

$$C_c = \frac{\Delta e}{\log p_2' - \log p_1'} = \frac{e_1 - e_2}{\log(p_2') / (p_1')} \quad (1)$$

Akibat adanya beban yang bekerja ditinjau dari lapisan tanah lempung jenuh dengan tebal H , lapisan tanah menerima tambahan tegangan sebesar Δp . Penurunan konsolidasi (S_c) untuk lempung *normally consolidated* ($p_c' = p_0'$) dengan tegangan efektif p_1' dinyatakan dalam persamaan berikut ini:

$$S_c = C_c \frac{H}{1 + e_0} \log \frac{p_0' - \Delta p}{p_0'} \quad (2)$$

Koefisien konsolidasi (C_v) adalah merupakan lama waktu atau kecepatan konsolidasi hingga selesai, berhubungan dengan berapa lama konsolidasi tertentu akan terjadi. Untuk memperoleh nilai C_v di laboratorium digunakan metode kecocokan log-waktu (Cassagrande, 1940) dan metode akar waktu (Taylor, 1948). Koefisien konsolidasi (C_v) dan waktu penurunan konsolidasi (t) dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$C_v = \frac{T_v H_{dr}^2}{t} \quad (3)$$

$$t = \frac{T_v H_{dr}^2}{C_v} \quad (4)$$

Variasi kelebihan tekanan air pori dalam lapisan lempung, dapat didekati dengan menganggap distribusi tekanan air pori awal konstan. Nilai-nilai hubungan U dan T_v dalam kondisi tekanan air pori awal yang dianggap sama besar di seluruh lapisannya ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:


Tabel 1. Hubungan Derajat Konsolidasi U dan Faktor Waktu (T_v)

Derajat Konsolidasi U (%)	Faktor Waktu T_v
0	0
10	0,008
20	0,031
30	0,071
40	0,126
50	0,197
60	0,287
70	0,403
80	0,567
90	0,848
100	∞

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui parameter indeks pemampatan (C_c), koefisien konsolidasi (C_v), penurunan konsolidasi (S_c) dan waktu penurunan (t). Semen yang digunakan sebagai bahan stabilisasi tanah dengan variasi campuran 0%, 4%, 8% dan 12% dari berat kering tanah. Pengujian penurunan tanah dilakukan dengan uji konsolidasi satu dimensi. Sampel uji konsolidasi menggunakan kadar air optimum dari hasil pengujian pemadatan *standard proctor*.

Bahan yang digunakan berupa sampel tanah diambil dari daerah Pelembapang, Umbul Ligo, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan dengan kondisi tanah terganggu (*disturbed sample*). Pengambilan dengan cara dicangkul, selanjutnya sampel dikeringkan sampai kondisi kering lapangan. Bahan campuran semen dipakai semen *Portland* tipe I. Peralatan yang digunakan dalam pengujian utama adalah satu set alat konsolidasi (oedometer) berada di Laboratorium Tanah Fakultas Teknik Universitas Lampung.

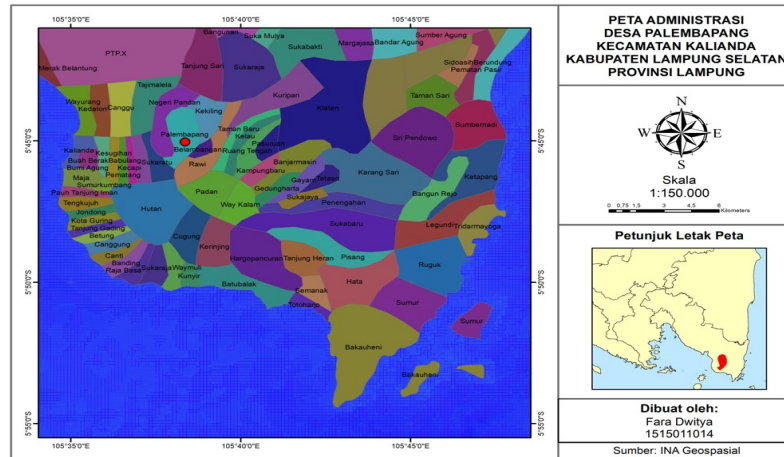

Gambar 1. Lokasi pengambilan sampel tanah

Pengujian sampel tanah Palembang pada indeks propertis dan penentuan klasifikasi dari tanah asli maupun tanah campuran. Pengujian campuran tanah dengan semen untuk mengetahui kepadatan tanah dengan uji *standard proctor*, selanjutnya nilai kepadatan digunakan dalam pembuatan sampel uji konsolidasi berdasarkan nilai kadar air.

3. HASIL DENELITIAN

Hasil pengujian indeks propertis tanah lempung memperoleh kadar air (ω) sebesar 46,70%, *specific gravity* (G_s) sebesar 2,5079 gr/cm³ dan berat isi tanah basah (γ_b) sebesar 1,6051. Distribusi ukuran butiran tanah termasuk jenis berbutir halus yang terdiri dari lanau dan lempung sebesar 93,37%. Pengujian batas-batas konsistensi tanah (*atterberg limit*) memperoleh batas cair (LL) 71,33% serta indeks plastisitas (PI) sebesar 48,69%. Berdasarkan diagram plastisitas, tanah termasuk dalam kelompok CH yaitu golongan lempung tak organik dengan plastisitas tinggi, lempung gemuk.

Hasil pengujian sampel tanah yang di campurkan dengan bahan *additive* semen didapatkan hasil berat jenis, batas *atterberg* dan analisa saringan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil dan Klasifikasi pada Tanah

Penambahan Semen	<i>Specific Gravity</i> (gr/cm ³)	LL (%)	PI (%)	<i>finer # 200</i> (%)	Klasifikasi Tanah	
					AASHTO	USCS
0%	2,5079	71,33	48,70	93,37	A-7-6	CH
4%	2,5175	56,08	20,80	93,16	A-7-5	OH
8%	2,5300	54,96	17,90	92,94	A-7-5	OH
12%	2,5451	53,59	16,10	92,05	A-7-5	OH

Hasil penambahan semen menaikkan nilai berat jenis tanah rata-rata sebesar 0,91%, disebabkan oleh proses flokulasi yaitu pertukaran kation alkali (Na⁺ dan K⁺) dari tanah digantikan oleh kation dari semen sehingga ukuran butiran lempung bertambah besar.

Nilai indeks plastisitas tanah (PI) menurun seiring penambahan semen rata-rata sebesar 62,49% karena proses sementasi pada semen mengakibatkan ukuran partikel tanah menjadi bertambah besar dan mengurangi indeks plastisitas tanah. Sedangkan pada uji analisa saringan, penambahan semen menurunkan persentase lolos saringan no. 200 rata-rata sebesar 0,69% disebabkan oleh semen mengandung *Calcium Oksida* (CaO) yang tinggi menyebabkan perubahan komposisi lolos saringan.

Pengujian pemadatan *standard proctor* dan analisis yang dilakukan terhadap seluruh sampel pada persentase penambahan semen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Pengujian Pemadatan *Standard Proctor*

Penambahan Semen	Kadar Air Optimum KAO (%)	Berat Volume Kering Maksimum γ_d max (gr/cm³)
0%	27,3	1,2580
4%	26,3	1,2700
8%	25,5	1,2850
12%	24,2	1,2990


Penambahan semen akan mengurangi kadar air optimum. Air yang dibutuhkan untuk tanah untuk mencapai kepadatan optimum berkurang, karena rongga-rongga yang sebelumnya terisi oleh air sebagian akan terisi oleh semen. Hal ini menaikkan kepadatan karena mengurangi air yang diserap tanah diganti oleh butiran semen. Selain itu, penambahan semen akan meningkatkan berat isi kering maksimum (γ_d maks), semakin besar nilai γ_d maka kepadatan tanah semakin tinggi karena rongga-rongga pori akan terisi oleh semen yang sebelumnya terisi oleh udara. Adanya butiran semen yang mengisi rongga pori tanah akan mengurangi jarak antar butiran tanah sehingga susunan butiran menjadi semakin rapat dan berperan terhadap peningkatan kepadatan tanah.

Dalam penelitian ini, tanah merupakan lempung *normally consolidated* dengan nilai $p_c' = p_o'$ yang mana nilai OCR (*Overconsolidation Ratio*) = 1 atau mendekati 1 merupakan tanah yang memiliki tegangan efektif yang bekerja pada suatu titik di dalam tanah pada waktu sekarang merupakan tegangan maksimumnya (atau tanah tidak pernah mengalami tekanan yang lebih besar dari tekanan pada waktu sekarang).


Analisa penurunan tanah untuk mendapatkan indeks pemampatan (C_c) dan koefisien konsolidasi (C_v). Hasil pengujian dapat digunakan untuk memperkirakan penurunan konsolidasi tanah (S_c) yang mungkin akan terjadi dan waktu penurunan (t) dalam periode waktu tertentu pada beberapa variasi penambahan semen.

Tabel 4. Hasil Pengujian Konsolidasi

Penambahan Semen	Indeks Pemampatan, C_c	Koefisien Konsolidasi, C_v (cm^2/s)	
		t_{50}	t_{90}
0%	0,5340	0,00051	0,01252
4%	0,5247	0,00054	0,01255
8%	0,4983	0,00059	0,01290
12%	0,4516	0,00061	0,01314

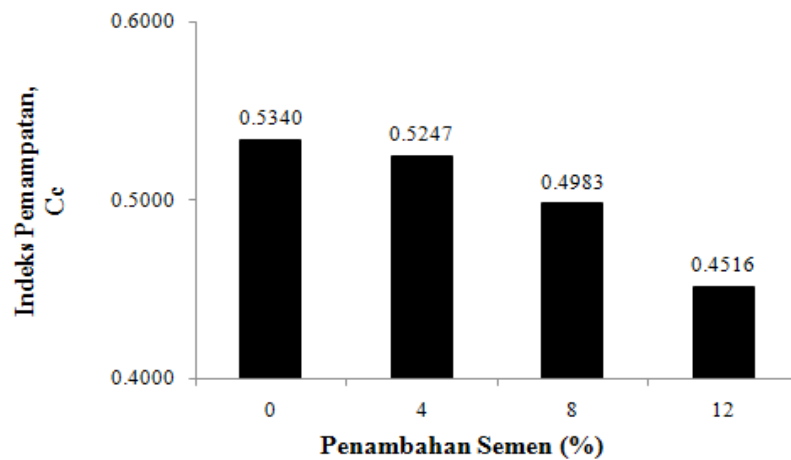


Gambar 2. Grafik hubungan penambahan semen terhadap nilai C_c . Penambahan semen mengurangi indeks pemampatan (C_c) rata-rata sebesar 7,95%. Semen mengisi rongga-rongga porinya terisi dengan partikel-partikel yang saling mengikat sehingga struktur tanahnya menjadi lebih padat dan mudah mampat. Semakin kecil nilai C_c , maka tanah tersebut mempunyai potensi untuk mengalami penurunan semakin berkurang (Iswan dkk., 2016).

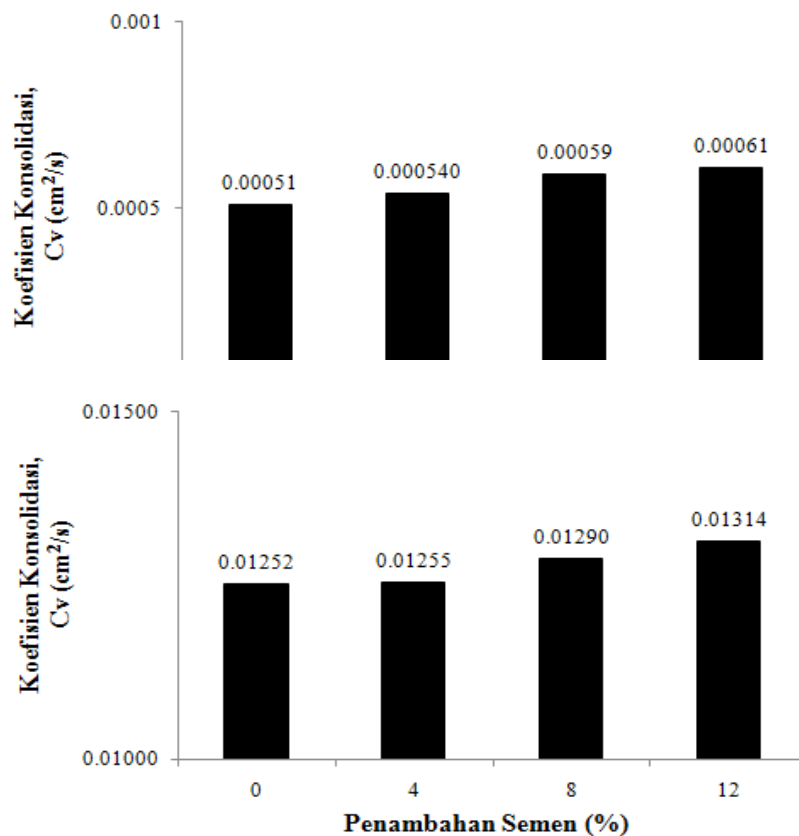


Koefisien konsolidasi (C_v) menunjukkan peningkatan pada penambahan semen dari tanah asli rata-rata sebesar 13,72% pada tanah yang terkonsolidasi 50% dan rata-rata sebesar 2,74% pada tanah yang terkonsolidasi 90%. Nilai C_v mempengaruhi proses terjadinya konsolidasi berlangsung lebih cepat dan pada penelitian ini menunjukkan semakin cepatnya konsolidasi, jadi apabila terjadi tekanan dan pembebanan maka air relatif lebih cepat keluar dari tanah dikarenakan semen mengisi rongga pori tanah.


Tabel 5. Hasil Perhitungan Penurunan Konsolidasi (S_c) dan Waktu Penurunan (t)

Penambahan Semen	Penurunan Konsolidasi, S_c (cm)	Waktu Penurunan, t (hari)	
		t_{50}	t_{90}
0%	16,6423	11,50	1,96
4%	16,5628	10,67	1,95
8%	16,0483	9,64	1,90
12%	14,6018	9,46	1,86

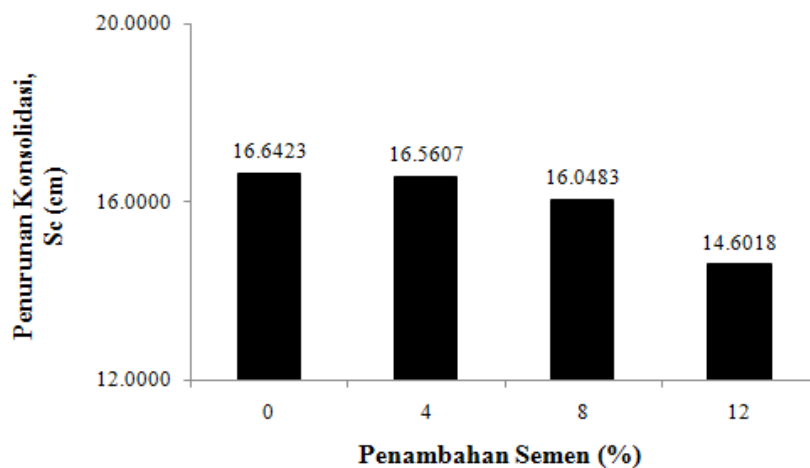

Gambar 5. Grafik pengaruh penambahan semen terhadap nilai S_c Penurunan konsolidasi (S_c) yang terjadi, berbanding lurus dengan besarnya nilai C_c . Nilai S_c menjadi turun seiring bertambahnya semen yaitu rata-rata sebesar 5,44%. Semakin kecil penurunan konsolidasi yang terjadi, maka semakin baik daya dukung tanah saat menerima beban dan lebih stabil. Butiran semen yang terdapat dalam tanah mengisi rongga-rongga pori sehingga membentuk tanah yang lebih padat.

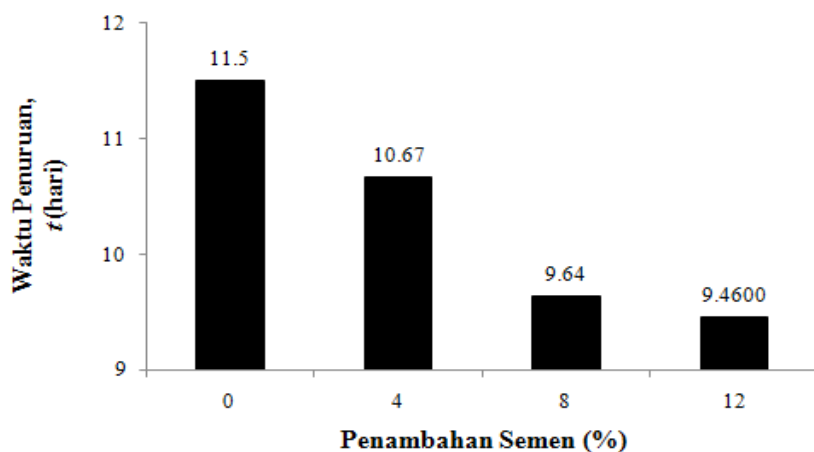

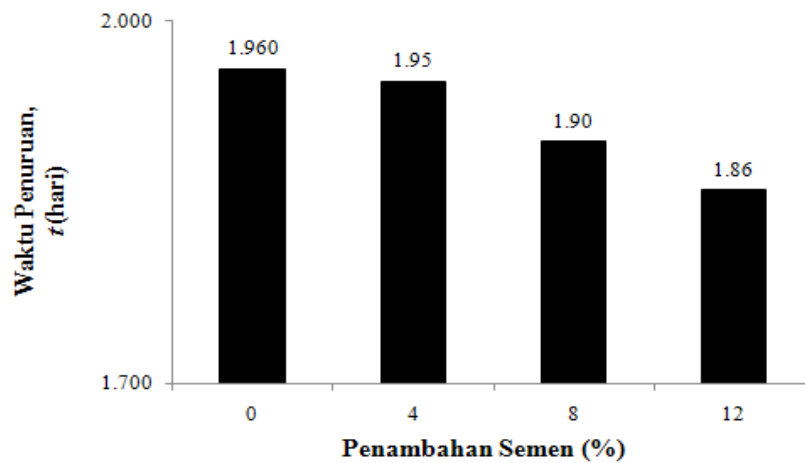Gambar 6. Grafik pengaruh penambahan semen terhadap waktu penurunan t_{50} Gambar 7. Grafik pengaruh penambahan semen terhadap waktu penurunan t_{90}

Waktu penurunan konsolidasi (t) akan semakin cepat seiring penambahan semen yaitu rata-rata sebesar 13,71% pada tanah terkonsolidasi 50% dan rata-rata sebesar 2,89% pada tanah terkonsolidasi 90%. Kecepatan penurunan tanah terjadi karena berkurangnya volume tanah dipengaruhi oleh kecepatan air pori merembes melewati lapisan tanah lempung. Butiran semen yang terdapat dalam campuran tanah lebih mudah dilewati air sehingga waktu yang dibutuhkan untuk tanah mencapai kondisi stabil lebih cepat.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian dari pengujian sifat fisik dan mekanik tanah lempung menunjukkan bahwa penambahan semen berpengaruh pada perubahan klasifikasi tanah, menaikkan berat jenis dan menurunkan kadar persentase lolos saringan no. 200. Selain itu menurunkan nilai kadar air optimum dan berat volume kering maksimum dari pengujian pemadatan tanah oleh *standard proctor*. Hasil pengujian konsolidasi tanah asli menunjukkan bahwa indeks pemampatan (C_c) sebesar 0,5340; terjadi penurunan rata-rata nilai C_c sebesar 7,95% dari hasil penambahan semen paling kecil pada variasi 12%. Koefisien konsolidasi (C_v) tanah asli mengalami kenaikan rata-rata nilai C_v sebesar 13,72% dan 2,74% (berurutan pada tanah terkonsolidasi 50% dan 90%) dari penambahan semen paling tinggi pada variasi 12%. Semen memperkecil penurunan konsolidasi (S_c) dari 16,6423 cm menjadi sebesar 14,6018 cm dari penurunan paling kecil pada variasi 12%. Waktu penurunan (t) akan semakin cepat seiring penambahan semen sebanyak rata-rata 13,71% dan 2,89% pada tanah terkonsolidasi 50% dan 90% dari waktu paling cepat pada variasi 12%.

Rekomendasi

Penambahan semen memperoleh hasil paling tinggi pada variasi 12%. Hal ini memungkinkan nilai optimum lebih tinggi dari 12%, maka untuk pengujian konsolidasi pada tanah lempung selanjutnya menambah variasi persentase semen di atas 12%.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrin, Habiba. 2017. A Review on Different Types Soil Stabilization Techniques. *International Journal of Transportation Engineering and Technology* 3 (2), 19-24.
- Bowles, Joseph E. 1984. *Sifat-sifat Fisis dan Geoteknis Tanah (Mekanika Tanah)*. (Alih Bahasa Haiim, J.K., 1991). Edisi Kedua. Erlangga. Jakarta.
- Bowles, Joseph E. 1996. *Sifat-sifat Fisis Tanah dan Geoteknis Tanah*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Currin, D. D., Allen, J. J., and Little, D. N. 1976. Validation of Soil Stabilization Index System with Manual Development. Report No. FJSRL-TR-0006. Colorado.
- Das, B. M. 1995. *Mekanika Tanah (Prinsip-prinsip Rekayasa Geoteknis)*. (Alih Bahasa Mochtar, N.E. dan Mochtar, I.B., 1995). Jilid 1. Erlangga. Jakarta.
- Hardiyatmo, H. C. 2002. *Mekanika Tanah I*. Jilid 1, Edisi Ketiga. PT. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.
- Hardiyatmo, H.C. 2003. *Mekanika Tanah II*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Iswan, Afriani, Lusmeilia. Herman, Ikratul. 2016. Study Analisis Penurunan Tanah Lempung Lunak dan Lempung Organik Menggunakan Pemodelan Matras Beton Bambu dengan Tiang. *Jurnal Rekayasa* Volume 20, Nomor 3, Desember 2016.
- Neville, A. M. 1977. *Properties of Concrete*. Pitman Publishing Limited. London.
- Prusinski, Jan R. Bhattacharja, Sankar. 1999. Effectiveness of Portland Cement and Lime in Stabilizing Clay Soils. *Transportation Research Record* 1652 (1), 215-227.